



SISTEMAS DE TERRAZA INNOVADORES

Bruggan
premium decking

Deck design inspired by nature



TEXTURA Y PROFUNDIDAD 3D
REPRODUCE EL RELIEVE DE LA MADERA NATURAL

MULTICOLOR
COMBINACIÓN DE DIFERENTES TONOS,
DIFUMINANDO EL EFECTO NATURAL

MODERNO DISEÑO ACANALADO
EN EL REVERSO DE CADA TABLERO

15 YEARS OF
GUARANTEE


SINGULARIDAD DE LA SUPERFICIE

Bruggan Elegant es una tarima innovadora con una textura única. Su profundo relieve 3D reproduce plenamente la estructura de la madera natural, tanto visual como táctilmente. Hay disponibles varias variantes de veteado de madera, por lo que Elegant puede adaptarse fácilmente a cualquier estilo y color de fachada.

Los listones de refuerzo (5 mm) de la tarima la hacen lo más resistente y duradera posible.

Bruggan Elegant puede colocarse por ambos lados. Esto le permite combinar el dibujo de la superficie de la terraza a su gusto.

Bruggan Elegant es la elección perfecta para quien busca una tabla de calidad, duradera y bonita para su terraza.

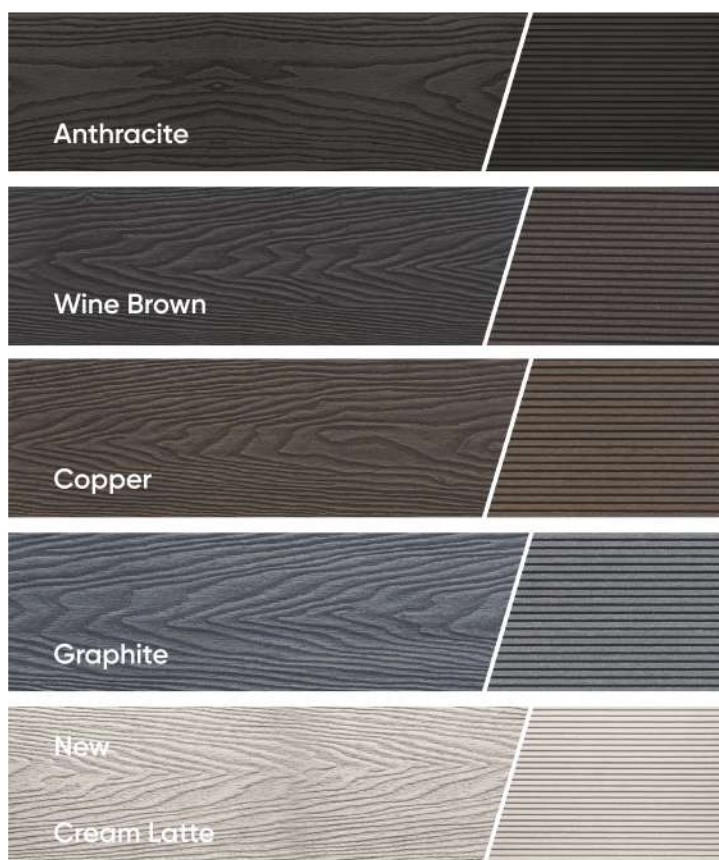

DISTRIBUTION
TERRATEC SOLUTIONS

+36 614 301 131

COMMERCIAL@WOODPLAST.COM BRUGGAN.ES

COMPañÍA TERRATEC SOLUTIONS
CALLE MAS COLL, NUM 15, 08328 ALELLA, BARCELONA, ESPAÑA

ALMACEN
CARRER D'ÀLABA, 11-A, 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT, BARCELONA, ESPAÑA



SISTEMAS DE TERRAZA INNOVADORES

Deck design inspired by nature

Tareas de pruebas	Método de prueba	Resultados de las pruebas	Requisitos de las pruebas	Resultado
Lubricidad (prueba del plano inclinado)	EN 15534-1:2014 Sekcja 6.4.3EN 13451-1:2012EN 15534-4: 2014 Capítulo 4.4	Ángulo : 26,5 Clasificación: Puntuación C.	$\geq 24^\circ$ Clase C	Positivo

Clase de resistencia

Variedades	Ángulo
A	$12^\circ < X \leq 18^\circ$
B	$18^\circ < X \leq 24^\circ$
C	$X \geq 24^\circ$

Tareas de pruebas	Método de prueba	Resultados de las pruebas	Requisitos de las pruebas	Resultado
Característica de flexibilidad	EN 15534-1:2014 Anexo EN 15534-4: 2014 Sekcja 4.5.2	Resistencia a la flexión: 24,4 MPa Módulo de elasticidad: 2,8 GPa Carga máxima Media: 4121 N Min.: 4022 N Flexión a 500N: Media: 0,78 mm Máx.: 0,86 mm	Características de flexión-F'max:Promedio ≥ 3300 NMin. ≥ 3000 N-Deformación bajo carga 500 NMedia ≤ 2.0 mmMáx. ≤ 2.5 mm	Positivo
Pruebas de ebullición	EN 15534-1:2014 Capítulo 8.3.3EN 15534-4: 2014 Capítulo 4.5.5	Absorción de agua: Media: 2,8% Máx: 2,9%	Absorción de agua : Media ≤ 7 Max. ≤ 9	Positivo
Pruebas de ebullición	EN 15534-1:2014 Capítulo 8.3.3 i Requisitos del cliente	Edema medio: 1,63% grosor 0,12% anchura 0,11% longitud Edema máximo: 1,82% grosor 0,18% anchura 0,12% longitud	/	/
Resistencia de condiciones artificiales atmosféricas	EN 15534-1:2014 Capítulo 8.1 EN 15534-4: 2014 Capítulo 4.5.5 ISO 4892-2: 2013, ciclo 1	Tras 600 horas de contacto: $\Delta L^* = 2,05$ $\Delta a^* = 1,32$ $\Delta b^* = 0,04$ $E^* = 2,45$ Escala gris= 3-4	$\Delta L^*, \Delta a^* i \Delta b^*$ serán eliminados	N/A



DISTRIBUTION
TERRATEC SOLUTIONS

+36 614 301 131

COMMERCIAL@WOODPLAST.COM BRUGGAN.ES

COMPANÍA TERRATEC SOLUTIONS
CALLE MAS COLL, NUM 15, 08328 ALELLA, BARCELONA, ESPAÑA

ALMACEN
CARRER D'ÀLABA, 11-A, 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT, BARCELONA, ESPAÑA